


Veiledning

Etter legging

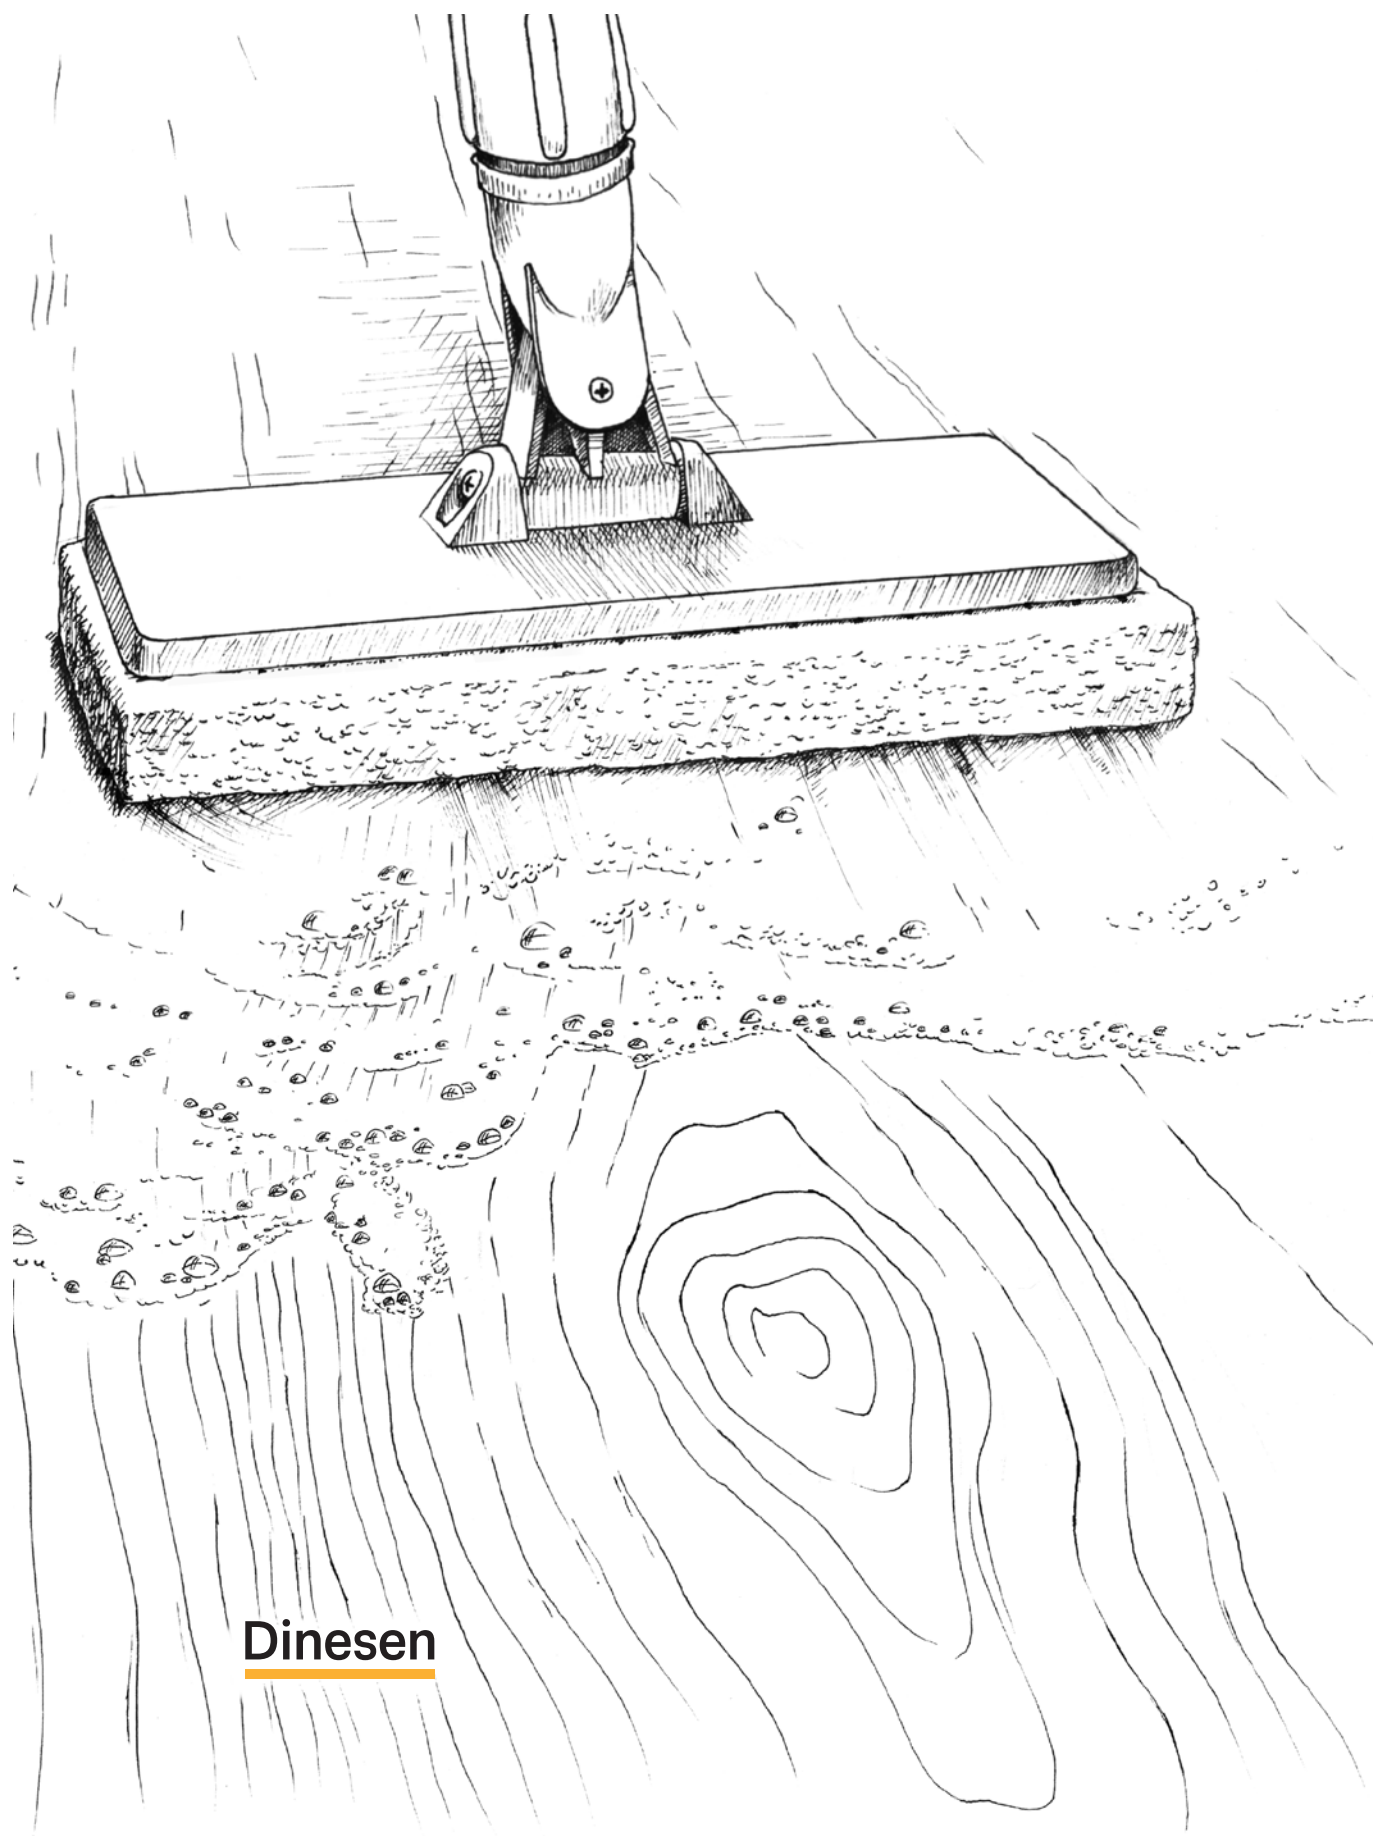

Dinesen

Vennligst merk

Pr. 3. februar 2020 er Dinesen overgått til nye oljer. Du bes henvende deg direkte til oss for veiledning i forhold til tidligere tilbudte produkter.

Et Dinesen gulv er et unikt stykke av naturen. Det er et levende materiale som skal behandles med omhu. Veiledningene våre forteller i detalj hvordan man får det beste resultatet, slik at gulvet kan holde i generasjoner.

Har du behov for ytterligere råd eller veiledning om Dinesen gulv er du velkommen til å kontakte oss.

For bestilling og kjøp av produkter i pleieserien henvises tilwebshop på dinesen.com.

Indhold

1	Valg av overflatebehandling til Dinesen gulv	7
1.1	Dinesen Lut og Gulvsåpe — Douglas, Furu	7
1.2	Dinesen Lut og Olje — Douglas, Furu	7
1.3	Dinesen Olje — Douglas, Furu, Eik	8
1.4	Lakk — Douglas, Fyr, Eg, Ask	8
1.5	Kompatibilitetstabeller	9
2	Viktig informasjon før behandling	11
2.1	Bygning	11
2.2	Gulv	11
2.3	Utstyr og verktøy	11
2.4	Pleie	12
3	Sliping	15
4	Grunnbehandling	17
4.1	Dinesen Lut og Gulvsåpe — Douglas, Furu	17
4.2	Dinesen Lut og 2K Olje — Douglas, Furu	19
4.3	Dinesen Olje — Douglas, Furu, Eik, Ask	22
4.4	Dinesen Olje og Lakk — Eik, Ask	24
5	Rengjøring og pleie	26
5.1	Rengjøring og pleie av et såpebehandlet Dinesen gulv	26
5.2	Rengjøring og pleie av et såpebehandlet Dinesen gulv	27
5.3	Rengjøring og pleie av et lakkert Dinesen gulv	30
5.4	Bruk av gulvaskemaskin	32
6	Fallgruver	33
7	FAQ	34
8	Generelt	35
8.1	veiledninger	35
8.2	Litteratur	35

Dinesen planker leveres alltid ubehandlede og skal slipes og grunnbehandles etter legging. Det gir mulighet til å velge den behandlingen som passer til dine forventninger til gulvet. Det er viktig å overveie fordeler og ulemper ved de forskjellige overflatebehandlingene nøye.

Grunnbehandlingen beskytter plankene mot fett, skitt og utpining, og den danner samtidig et visst slitelag, slik at direkte slitasje på plankene minimeres. Så vel sliping som behandling skal utføres omhyggelig for å få et godt resultat. Vi anbefaler derfor at arbeidet utføres av en anerkjent og erfaren gulvsliper. Til overflatebehandling og pleie bør man kun anvende produkter fra Dinesen eller produkter godkjent av Dinesen, da alternative produkter kan gi uohensiktsmessige følgeskader.

1.1 Dinesen Lut og Gulvsåpe — Douglas, Furu

Fordeler

Lutbehandling av nåletresgulv er en tradisjonell skandinavisk behandling som stopper den naturlige patineringen og bevirker at treet forblir lyst. Etter lutbehandlingen skal gulvet grunnbehandles med Dinesen Gulvsåpe. Såpen danner en beskyttende såpehinne som det bygges videre på i det etterfølgende vedlikeholdet og rengjøringen av gulvet. Hver gang gulvet vaskes med Dinesen Gulvsåpe fornyes såpehinnen, noe som gir en kontinuerlig pleie av gulvet. Det er lett å vaske gulvet med Dinesen vaskesettet, og langt de fleste flekker fjernes på denne måten. Unntakene er flekker fra ammoniakk og jern som typisk vil kreve en sliping og gjenbehandling av gulvet. Eventuelle trykkmerker reiser seg lett igjen ved gulvvask. Fargetonen kan lett justeres ved å veksle mellom Dinesen Gulvsåpe i fargene hvit og natur. Et velpleid nåletresgulv kan holde seg pent i mange år.

Ulemper

Gulvet må vaskes jevnlig for å opprettholde den beskyttende såpehinnen og for å se pent ut. Gulvvask skal typisk finne sted 1 gang ukentlig på kjøkken og trafikkerte rom, og ca. hver 2. uke i øvrige rom. Dinesen Gulvsåpe Hvit vil kunne smitte litt av på f.eks. strømper, men fargen forsvinner når de blir vasket. Pass på at du ikke får den hvite såpen på karmen osv. Eventuelle skvett kan lett fjernes igjen med en ren og fuktig klut umiddelbart etter at gulvet er blitt vasket.

Generelt

Et veldig godt valg til de fleste private boliger. Det er viktig å bruke Dinesen Lut, da andre typer nåletreslut kan gi misfarginger på Douglas og Furu. På samme måte er Dinesen Gulvsåpe spesialutviklet til Dinesen planker og gir en bedre beskyttelse enn andre gulvsåper. Se våre instruksjonsvideoer på dinesen.com for en utførlig demonstrasjon av hvordan et såpebehandlet Dinesen gulv vaskes korrekt.

Behandling med Dinesen Lut og Gulvsåpe anbefales generelt ikke til Dinesen planker i Eik.

1.2 Dinesen Lut og Olje — Douglas, Furu

Fordeler

Grunnbehandlingen med olje forseglar overflaten helt fra begynnelsen, og gulvet behøver derfor ikke bli vasket like ofte som et såpebehandlet gulv. Gulvet er lett å rengjøre med Dinesen Gulvsåpe til oljede og lakkerte tregulv.

Ulemper

Gulvet må med jevne mellomrom gjenbehandles med olje for å reetablere oljelaget og forsegle overflaten på nytt. Hvor ofte avhenger av trafikken på gulvet. Så lenge oljeoverflaten ikke er slitt helt igjennom, er det ikke nødvendig å lutbehandle gulvet før gjenbehandlingen. Det er mulig å oljebehandle mindre områder, men det mest ensartede resultatet oppnås ved å behandle hele gulvflaten. Hvis oljeoverflaten er gjennomslitt, er det nødvendig å slippe gulvet og starte forfra med Dinesen Lut og Dinesen Olje. Det er vanskeligere å fjerne trykkmerker ved gulvvask enn ved et såpebehandlet gulv, da den forseglede overflaten forhindrer vannet i å trenge ned og få trykkmerket til å reise seg. Et oljebehandlet gulv fremstår mer rødlig i begynnelsen i forhold til et såpebehandlet gulv, men det vil avta med tiden.

Generelt

En sterk behandling. Meget velegnet til travle familier og til næring. Anbefales alltid til boliger som kun bebos deler av året. Dinesen Olje er lett å arbeide med.

1.3 Dinesen Olje | Douglas, Furu, Eik

Fordeler

Dinesen Olje gir gulvet et flott, varmt og rikt uttrykk. Oljen etterlater en sterk overflate som er lett å rengjøre med Dinesen Gulvsåpe til oljede og lakkerte tregulv.

Ulemper

Gulvet må med jevne mellomrom gjenbehandles med olje for å reetablere oljelaget og forsegle overflaten på nytt. Så lenge oljeoverflaten ikke er slitt helt igjennom, er det ikke nødvendig å lutbehandle gulvet før gjenbehandlingen. Det er mulig å oljebehandle mindre områder, men det mest ensartede resultatet oppnås ved å behandle hele gulvflaten.

Generelt

En sterk behandling. Oljebehandling gir mulighet til å velge mellom flere farger. Bare vær oppmerksom på at gulvet må slipes og behandles på nytt, hvis fargen skal endres. Vi tilbyr olje i fargene hvit, lys og natur som standard. **Spesielt for Douglas:** Det anbefales å lutbehandle Dinesen gulv i Douglas, da en behandling med Hvit Olje, Lys Olje eller Natur Olje resulterer i et lett rødlig utseende. Olje i en mørk nyanse kan påføres uten forutgående lutbehandling. **Spesielt for Eik:** En behandling med Hvit Olje gir en veldig lys overflate, mens Lys Olje gir et utseende som minner veldig om ubehandlet eik. Natur Olje etterlater et varmt uttrykk og fremhever treets karakteristika.

1.4 Lakk | Douglas, Furu, Eik

Fordeler

En behandling med lakk bevirker at overflaten lukkes helt. Det gir en overflate som ikke skal pleies, men bare rengjøres etter behov. Gulvet er lett å rengjøre med Dinesen Gulvsåpe til oljede og lakkerte tregulv.

Ulemper

Trykkmerker reiser seg ikke igjen ved gulvvask. Merk at planker i Douglas og Furu generelt får flere trykkmerker enn Eik. Hvis det kommer riper i lakken, kan skitt trenge ned i planken og forårsake skade. Gulvet må derfor gjenlakkres etter behov. Gjenlakkering av gulvet skal skje før lakken slites helt igjennom. Ellers er det nødvendig å slippe hele gulvet og lakkere på nytt. Delreparasjon av en lakkert overflate vil ikke gi et pent resultat.

Generelt

Meget velegnet til næring hvor det ikke er tid til eller mulighet for hyppig gulvvask. Lakkering egner seg best til Dinesen planker i Eik. Avhengig av gulvets anvendelse kan lakkering i særlige tilfeller være det riktige valget til Douglas og Furu, men som oftest vil Lut og Gulvsåpe eller Olje være en langt bedre behandling til nåletré. Kontakt oss gjerne for nærmere rådgivning.

Det er viktig å bruke en lakk som er anbefalt av Dinesen for å unngå sidebinding, som kan ødelegge plankene. Lakk uten pigmentering gir plankene et rødlig utseende. Det samme er tilfellet hvis plankene ikke behandles med olje før lakkeringen.

- En feillakkering kan ødelegge gulvet. Merk at vannbasert lakk kan forårsake sidebinding som hindrer plankenes naturlige bevegelser og dermed skader dem. Det er viktig at gulvet oljes før det påføres lakk (1-komponent), da oljen minsker risikoen for sidebinding.

1.5

Kompatibilitetstabeller

Få oversikt over de forskjellige overflatebehandlinger og valg av rengjørings- og pleieprodukter.

1.5.1 Valg av overflatebehandling

	Douglas	Furu	Eik/Ask
Lut og Gulvsåpe	Kompatibelt	Kompatibelt	Ikke kompatibelt
Lut og Olje	Kompatibelt	Kompatibelt	Ikke kompatibelt
Olje	Kompatibelt (lett rødlig utseende)	Kompatibelt	Kompatibelt
Lakk	Kompatibelt (med forbehold)	Kompatibelt (med forbehold)	Kompatibelt

Tabell 1

1.5.2 Valg av rengjøringsprodukter

	Dinesen Gulvsåpe Hvit/Natur	Dinesen Sæbe til olierede og lakerede trægulve
Lut og Cleaner	Kan benyttes	
Lut og Olje		Kan benyttes
Olje		Kan benyttes
Lakk		Kan benyttes

Tabell 2

1.5.3 Valg af plejeprodukter

	Dinesen Gulvsåpe Hvit/Natur	Dinesen 2K Olje Hvit/Lys/Natur/Invisible	Bona Traffic Natural Gulvlakk
Lut og Gulvsåpe	Kan benyttes		
Lut og Olje		Kan benyttes	
Olje		Kan benyttes	
Lakk			Kan benyttes

Tabell 3

2 Viktig informasjon før behandling

2.1 Bygning

- Bygningen må være tørr og fri for byggefukt iht. Dinesens anbefalinger om fukt. Påbegynn aldri behandlingen før bygningen er lukket, tørr og varm, og fukten er under kontroll.
- Temperaturen skal ligge mellom 18 og 25 °C.
- Luftfuktigheten skal være mellom 35 og 65 % RF og må om vinteren ikke overstige 50 % RF. Hygrometer kan kjøpes hos Dinesen.
- I tillegg er det viktig å følge Dinesens veiledninger generelt.


2.2 Gulv

- Gulvet må være helt plant og godt slipt. Hvis gulvet ikke slipes korrekt eller ensartet vil det komme til uttrykk i overflatebehandlingen og gjøre rengjøring og pleie vanskeligere.
- Fukten i treet må ikke overstige 13-14 %. Plankene leveres med et fuktinnhold på 8-10 % og må monteres straks etter levering. Hvis fukten i treet er for høy, er det risiko for at plankene avviser overflatebehandlingen.
- Overflaten må være tørr og ren, og støvsuges rett før behandlingen.


2.3 Utstyr og verktøy

Velholdt verktøy av god kvalitet er en forutsetning for et godt resultat. Nedenfor er en oversikt over det utstyret og verktøy som det kan bli behov for i forbindelse med sliping, grunnbehandling og pleie.


2.3.1 Sliping

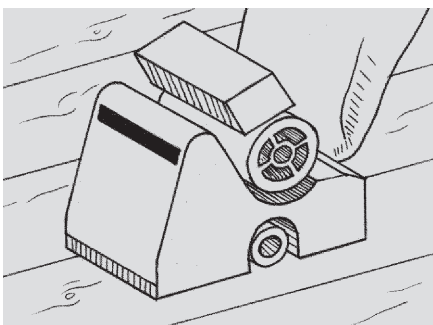


Figur 1: Båndsliper
Grovslipling – Planing av plankene

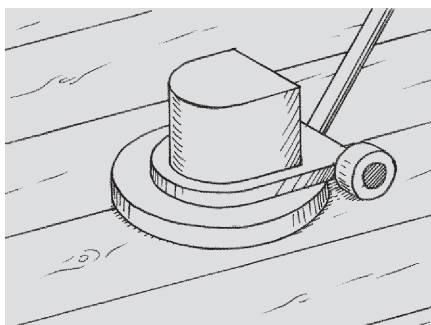


Figur 2: Rondellsliper
Finslipling

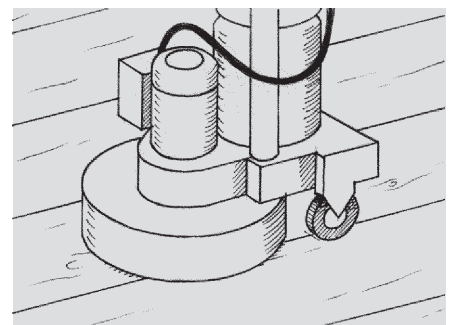


Figur 3: Trio-/quattrosliper
Finslipling

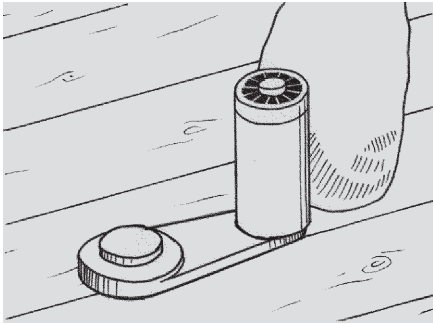

Figur 4: Kantsliper
Grovsliping – planing av plankene

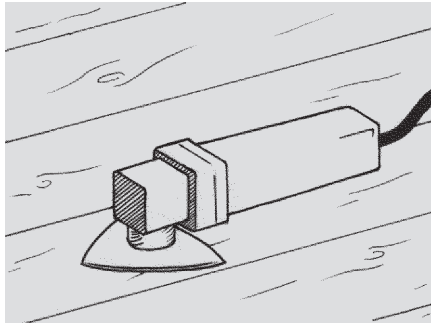


Figur 5: Deltasliper
Finsliping

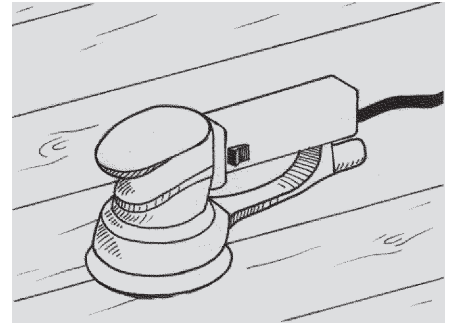


Figur 6: Excentersliper
Finsliping

Vi anbefaler å benytte slipemaskiner som har innebygget støvsuger med stoffpose.


2.3.2 Grunnbehandling og pleie

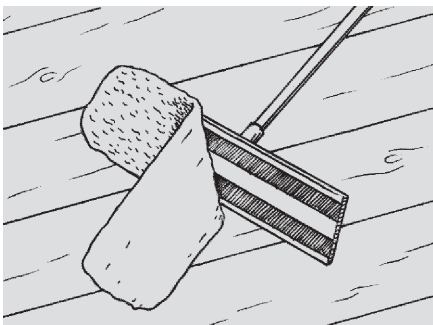


Figur 7: Mopp
Til gulvask

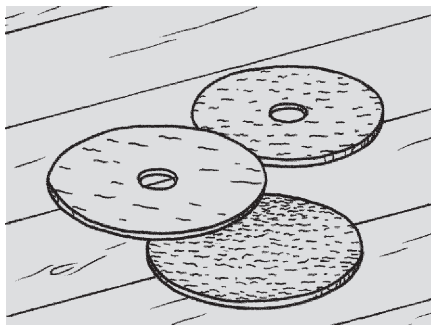


Figur 8: Poleringsrondeller
Til lett sliping

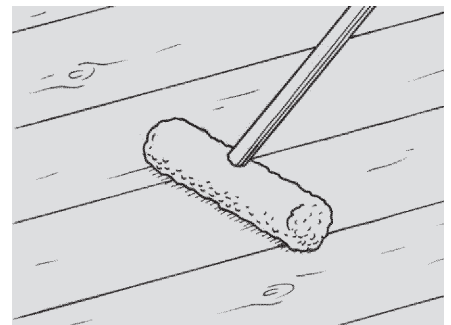


Figur 9: Lutkost
Til påføring av lut

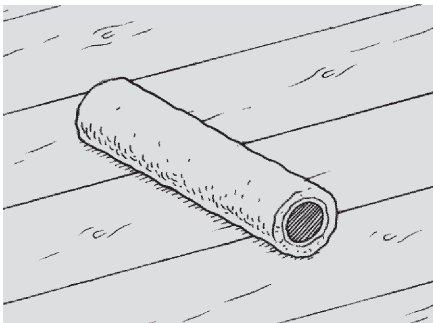

Figur 10: Mohairull
Til påføring av olje

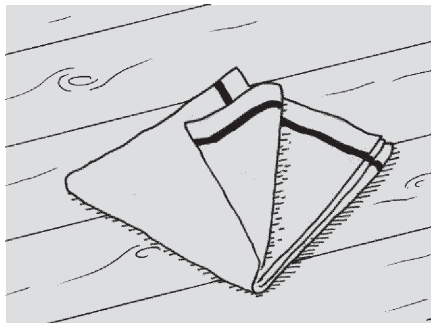

Figur 11: Bomullskluter
Til polering/opptørring av olje

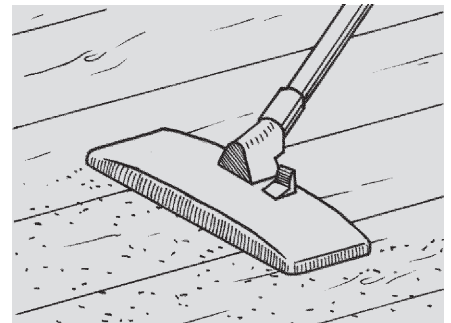

Figur 12: Støvsuger
Til rengjøring av gulvet

2.4

Pleie

Det er veldig viktig å ta høyde for at gulvet må pleies for å holde seg vakkert. Gulvask skal skje etter behov og avhengig av rommets bruk og plassering. Entré- og kjøkkengulv er normalt de mest belastede gulv i boligen og krever derfor en større rengjøringsinnsats enn boligens øvrige rom.

2.4.1 Veiledende pleieintervaller

Såpebehandlede gulv vedlikeholdes normalt ved vanlig gulvask. For oljebehandlede gulv anbefales påføring av olje etter behov. Gulvlakk er ikke en uoppslitelig overflate, og det vil derfor – avhengig av bruken – være nødvendig å gjenlakkere et lakkert gulv med jevne mellomrom. Hold øye med at overflatebehandlinger med olje og lakk ikke

gjennomslites. Overflatebehandlinger kan normalt ikke repareres, og gulvet må derfor slipes ned til rent tre og gjenbehandles hvis overflaten brytes.

Tabellen angir veiledende pleieintervaller, alt avhengig av hvor mye trafikk det er på gulvet.

- Jevn trafikk: Soverom, rom, stue og lignende
- Større trafikk: Butikker, showrooms, Kjøkken/allrom, kontorer, hoteller og lignende

	Jevn trafikk	Større trafikk
Såpe	Vaskes hver 2. uge	Vaskes ca. 1 gang om ugen
Olje	Plejebehandles årligt	Plejebehandles hver 6. måned
Lakk	Plejebehandles hvert 2. år	Plejebehandles årligt

Tabell 4

Vi anbefaler at man hele tiden holder øye med gulvet for å sikre seg at det får den nødvendige pleien i forhold til det faktiske bruksmønster, belastning og klima. Et såpebehandlet gulv krever relativt mye oppmerksomhet i begynnelsen, dog vil det bli gradvis mindre med tiden.

2.4.2 Konsekvenser av utilstrekkelig pleie

Tre er et levende materiale, og hvis gulvet misligholdes, vil det ha en rekke naturlige konsekvenser. Blant annet vil følgende fenomener kunne oppstå:

- **Tunger og fliser**
Ved normal bruk vil ethvert tregulv utsettes for mekanisk slitasje. Overflatebehandlinger og den løpende pleien er derfor veldig viktig for å beskytte treet. Man må være særlig oppmerksom på slitasje ved nåletresgulv av Furu eller Douglas som ikke har samme slitestyrke som et hardt tregulv av Eik. Den myke vårveden (de lyse områdene i åreforløpene) slites mer enn høstveden (de mørke områdene), noe som kan resultere i at høstved og kvister kommer til å stå frem i relieff. En følgevirkning av dette er tunger som kan føre til fliser og være ødeleggende for gulvet. Man vil typisk kunne slippe bort tunger og fliser hvis det oppdages i tide.
- **Vindriper**
Vindriper oppstår som følge av en for rask uttørking i treet's overflate og fremstår som hårfine revner. De ligger kun i overflaten og er ikke skadelige for planken. Vindriper kan forekomme på velpleide så vel som misligholdte gulv, men vil være vesentlig mer uttalte på et misligholdt gulv. Jo større uttørking, dess større sannsynlighet er det for at det kommer vindriper.
- **Harpiksuttrekk (såpebehandlede gulv)**
Harpiksuttrekk er et sunnhetstegn for tre og ses som små mørke/sorte flekker. Harpiksuttrekk kan forekomme både før og etter overflatebehandling. Varme fra f.eks. sliping kan også fremprovosere harpiksflekkene. Mindre områder fjernes med husholdningssprit på en klut. Større områder skures med en såpeblanding (blandingsforhold: 0,5 liter Dinesen Gulvsåpe til 5 liter lunkent vann. 1:10) og hvit skuresvamp (f.eks. fra 3M). Avhengig av utbredelse og mengde kan det være nødvendig å gjenta behandlingen 2-3 ganger. Husk å fornye såpehinnen etter kraftig gulvvask/skrubbing.


Dinesen gir gjerne råd i forbindelse med misligholdte gulv, men dekker ikke utgifter i forbindelse med dette.

2.4.3 Trykkmerker og riper


Det kan ikke helt unngås at et gulv med tid og bruk vil få trykkmerker og riper. Men med noen enkle forholdsregler kan man minske omfanget betydelig. Tregulv skal beskyttes mot skitt fra fottøy og det bør derfor alltid være en god og stor dørmatte ved alle inngangsdører. Et teppe under spisebordet kan være en fornuftig løsning. Det er viktig å bruke filtknopper under møbelbein og å legge et plastikkunderlag under skrivebordstolen.

Pass også på skarpe gjenstander, spisse stiletthæler og annet som kan ripe og gi merker i gulvet. Det er dessuten viktig å støvsuge gulvet, slik at skitt, sand og annet tørt skitt som kan skade gulvet blir fjernet raskest mulig.

På et gulv i Douglas vil de fleste trykkmerker forsvinne av seg selv ved neste gulvvask. Større hakk og merker fjernes lettest ved hurtigst mulig å helle litt varmt vann ned i hullene. Treets porer vil suge opp vannet og reise seg igjen. Det kan være nødvendig å gjenta behandlingen over et par dager. Det er både enkelt og effektivt. Hvis treets fibre er brutt, er denne behandlingen dog ikke nok, men vil kreve en reparasjon.

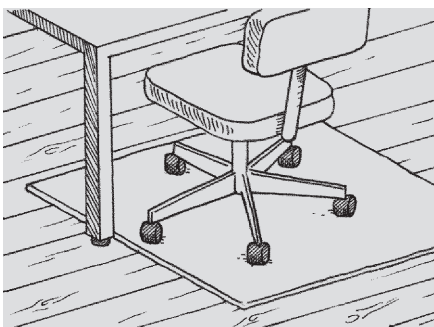

Figur 13: Beskytt gulvet

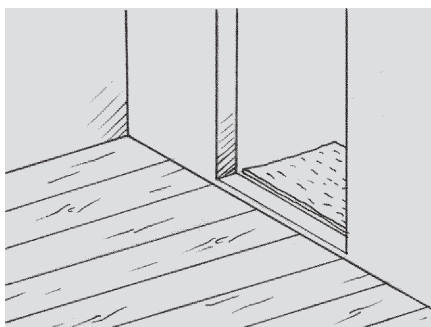

Figur 14: Dørmatte

- 📌 Husk filtknopper under møbelbein og plastikkunderlag under skrivebordstolen.

Sliping

Ved montering kan nivåforskjeller på ca. 1 mm mellom de enkelte plankene forekomme, hvilket er innenfor toleransen. Forvent derfor at det ved første sliping skal slipes mellom 0,5-1 mm av plankene. Senere slipinger vil typisk være litt mindre, avhengig av riper, merker og lignende som skal slipes bort. I en massiv planke er det materiale til adskillige slipinger.

Slipingen skal utføres omhyggelig for å få et godt resultat. Vi anbefaler derfor at arbeidet utføres av en anerkjent og erfaren gulvsliper.


Hvis gulvet er skrudd og proppet ovenfra, brukes først en liten båndpusser til å slipe proppene, slik at de flukter med plankene. Alternativt brukes kantsliper.

Slip alltid gulvet i plankenes lengderetning. Langs kanter, i hjørner, ved radiatorrør m.m. brukes kantsliper, f.eks. i kombinasjon med delta- og excentersliper.


- Kornstørrelsene må maksimalt ha et spring på 20. Sørg for at sliperiper fra tidligere sliping fjernes helt.

Fremgangsmåte


1. Slip gulvet med båndsliper, korn 60-80. Bruk en kantsliper til å slipe kanter og områder ved radiatorrør mv.
2. Slip gulvet med en trio- eller quattrosliper, start med korn 60-80, og avslutt med 100-120. Alternativt anvendes båndsliper, hvor det avsluttes med korn 100-120 og rondellsliper korn 100-120.
3. Gulvet og tilstøtende overflater (f.eks. vinduskarmer) støvsuges grundig før overflatebehandlingen påbegynnes. Kun støvsuging, ingen rengjøring.

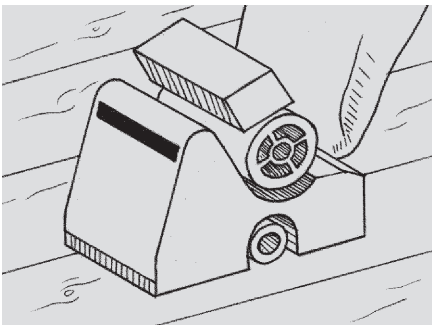


Figur 15: Båndsliper

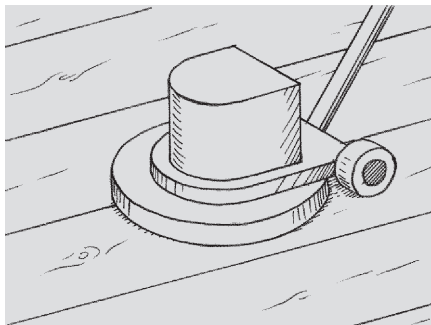


Figur 16: Rondellsliper

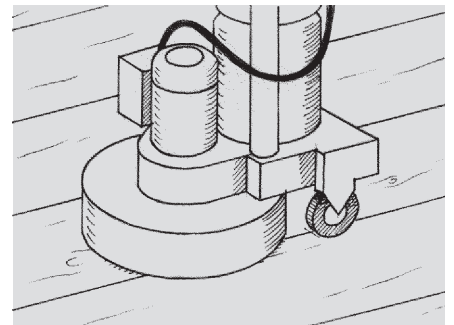


Figur 17: Trio-/quattrosliper

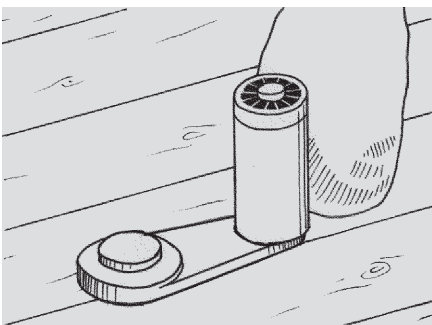


Figur 18: Kantsliper

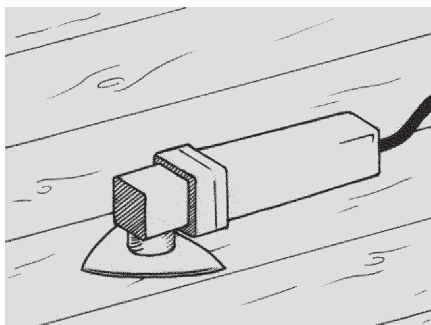

Figur 19: Deltasliper

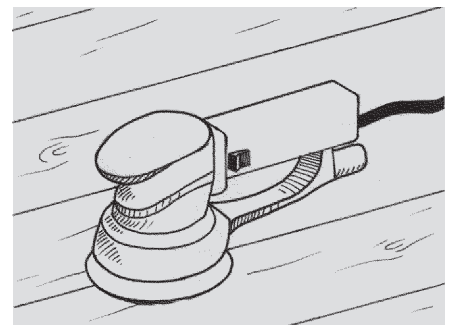

Figur 20: Excentersliper

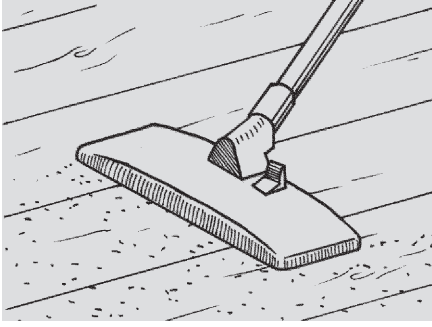

Figur 21: Støvsuger

Etter endt sliping skal overflaten fremstå plan og jevn og uten mellomrom mellom de enkelte plankene. Det må ikke være synlige overganger mellom sliping av gulvflaten og sliping ved kanter eller hjørner, akkurat som det ikke må forekomme synlige riper fra slipemaskiner.

Hvis gulvet ikke skal slipes og behandles umiddelbart etter legging, dekkes det med kraftig grå gulvpapp (400 g/m²) eller lignende diffusjonsåpent materiale. Hvis byggeaktiviteten krever ekstra beskyttelse, kan det dekkes med f.eks. masonittplater som tapes i alle samlinger.

Merk at gulvflaten skal være ensartet og fullt avdekket, da lys- og solpåvirkning ellers kan gi fargeforskjeller. Enhver bruk av tape direkte på så vel ubehandlede som behandlede gulv frarådes.

Sliping støver og støyer. Bruk de lovfestede åndedrettsvern og hørselsvern.

4.0 Grunnbehandling generelt

Det er viktig at det forberedende arbeidet er utført riktig for at forventet farge og overflatebeskyttelse skal oppnås.

Sørg derfor alltid for at overflaten er riktig forberedt og fri for støv, voks og andre fremmedlegemer, før arbeidet påbegynnes. Riktig sliping er viktig og bør utføres i overensstemmelse med avsnitt 3.

Miljøet inne må være kontrollert og stabilt jf. Dinesens generelle veiledninger. Et ideelt miljø betraktes som 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom.

Høye temperaturer og lav luftfuktighet forkorter tørketiden, mens høy fuktighet og lav temperatur forlenger tørketiden. For høy fuktighet i rommet eller treet kan stoppe herdeprosessen fullstendig. Dinesen anbefaler alltid å forvanne gulvet for å forbedre fargeopptaket og overflaten generelt. Forvanning forlenger tørketiden. Bruk alltid nødvendige og lovpålagte vernemidler. Se etiketten på baksiden for mer informasjon.

Dinesen og Bona A/B

Dinesens anbefalte olje- og lakkprodukter og tilhørende såper er nøye utvalgt i samråd med Bona A/B. Bona A/B er en av verdens mest anerkjente produsenter av overflatebehandlingsprodukter til tregulv. Med dette samarbeidet sikrer vi at de overflateproduktene vi tilbyr, er gjennomtestet og av høyeste kvalitet.

Veiledningene våre om bruk av overflateprodukter tar utgangspunkt i bruk på Dinesen-gulv, og derfor kan de delvis avvike fra Bonas egne generelle veiledninger. Flere kombinasjonsmuligheter og tilbehørsprodukter er også tilgjengelige direkte via Bona A/B.

Er du interessert i et Bona A/B-overflateprodukt som ikke inngår i Dinesens anbefalte sortiment, er du alltid velkommen til å kontakte Bona A/B eller Dinesen for nærmere veiledning.

Kompabilitet

	Furu / Douglas	Eik / Ask
Dinesen Lut og Såpe	✓	
Dinesen 2K Olje	✓	✓
Lakk		✓

Tabel 5

4.1

Dinesen Lut og Gulvsåpe — Douglas, Furu

Behandlingen består av lut, som gir treet en lys farge og stopper den naturlige patineringen, og såpe som danner en beskyttende såpehinne oppå treet og fungerer derfor som slitlag. Dinesen Lut er spesielt velegnet til behandling av Dinesen gulv i Douglas og Furu fordi den milde luten gir gulvet et fint og lyst utseende.

	Veiledende tørketider
Lut	6 timer
Første såpebehandling	20 minutter
Andre såpebehandling	2-4 timer
I alt	8-11 timer

Tabel 6

4.1.1 Ludbehandling



Figur 22: Dinesen Lut
Rekkeevne: ca. 8 m²/liter

Fremgangsmåte

1. Dunken ristes grundig. Det er viktig å få pigmenteringen jevnt fordelt.
 2. Luten helles i et plastikkspann. Husk å røre rundt under hele behandlingen.
 3. Påfør luten med lutkost, pensel eller rull i plankenes lengderetning. Bruk rikelig med lut, og dra den overskytende luten av i plankenes lengderetning.
 4. La gulvet tørke i minst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.
 5. Gulvet slipes lett med rondellsliper med slipenett eller sandpapir i korn 120-150. Et lett brukt stykke slipenett kan med fordel benyttes. Alternativt bør slipenettet slipes med en betongflise eller en karborundumstein før det tas i bruk.
- ❗ Etter lutbehandlingen er gulvet veldig sårbart, da luten åpner treet's overflate. Det må derfor straks behandles med Dinesen Gulvsåpe når det er tørt.

4.1.2 Såpebehandling



Figur 23: Dinesen Såpe, Hvid/Natur
Rekkeevne: ca. 16 m²/liter


Gulvet vaskes to ganger med Dinesen Gulvsåpe Natur eller Dinesen Gulvsåpe Hvit. Ønskes en meget lys overflate, anvendes den hvite såpen. Som alternativ til gulvklut eller mopp kan en ren lutkost anvendes.

Fremgangsmåte


1. Rist dunken kraftig. Det er viktig å få pigmentering og voks jevnt fordelt.
2. Ved første vask oppløses 2,5 liter Dinesen Gulvsåpe i 5 liter lunkent vann. 1:2
Ved andre vask oppløses 1,5 liter Dinesen Gulvsåpe i 5 liter lunkent vann. 1:3
3. Vask gulvet i plankenes lengderetning.
4. Tørk av gulvet med en mopp eller gulvklut oppvridd i såpevann. Det er viktig at mopp eller gulvklut ikke vrir opp i rent vann, da det vil fjerne for mye såpe.
5. Gulvet må tørke i minst 20 minutter mellom første og andre såpevask. Etter andre såpevask må gulvet tørke 2-4 timer.
6. Poler gulvet med en grønn poleringsrondell. Dette gir gulvet en mer ensartet overflate og danner god basis for den vanlige gulvvasken fremover.




Figur 24 : Rist dunken

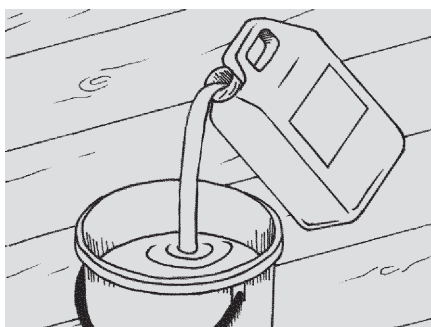

Figur 25: Hell opp

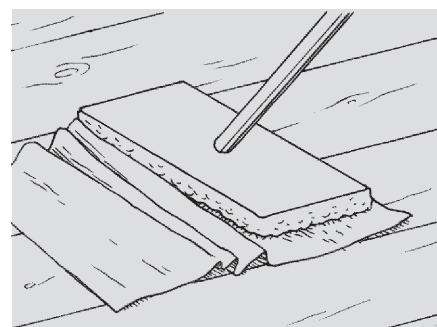

Figur 26: Vask

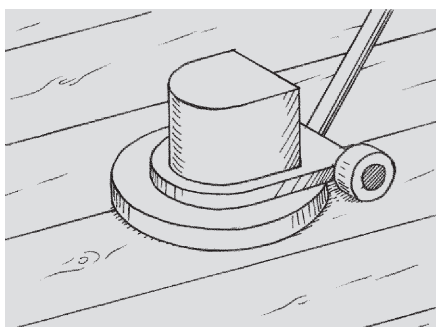

Figur 27: Poler

Behandlingen består av lut, som gir treet en lys farge og stopper den naturlige patineringen, og olje som forsegler overflaten og legger seg som et beskyttende slitlag oppå på treet. Dinesen Lut er spesielt velegnet til behandling av Dinesen gulv i Douglas og Furu fordi den milde luten gir gulvet et fint og lyst utseende. Lutbehandling av Eik og Ask kan ikke anbefales.

- ⓘ Der kan ikke overlakkeres på et lut og oljebehandlet gulv.

	Veiledende tørketider
Lut	6 timer
Dinesen 2K Olje	24 timer
I alt	30-36 timer

Tabel 7




Figur 28: Dinesen Lut
Rekkeevne: ca. 8 m²/liter




Figur 29: Dinesen 2K Olje
Rekkeevne: 26-30 m²/liter


1. Dunken ristes grundig. Det er viktig å få pigmenteringen jevnt fordelt.
 2. Luten helles i et plastikkspann. Husk å røre rundt under hele behandlingen.
 3. Påfør luten med lutkost, pensel eller rull i plankenes lengderetning. Bruk rikelig med lut, og dra den overskytende luten av i plankenes lengderetning.
 4. La gulvet tørke i minst 6 timer ved 20 °C og 50 % RF.
 5. Gulvet slipes lett med rondellsliper med slipenett eller sandpapir i korn 120-150. Et lett brukt stykke slipenett kan med fordel benyttes. Alternativt bør slipenettet slipes med en betongflise eller en karborundumstein før det tas i bruk.
- ⓘ Etter lutbehandlingen er gulvet veldig sårbart, da luten åpner treet's overflate. Det må derfor straks behandles med Dinesen Olje når det er tørt.

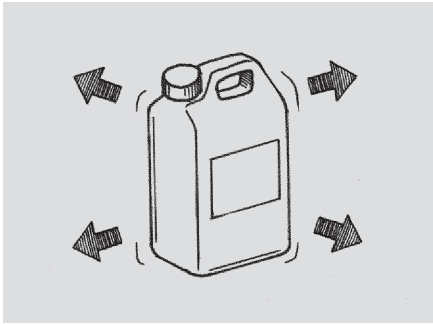


Figur 30: Rist dunken

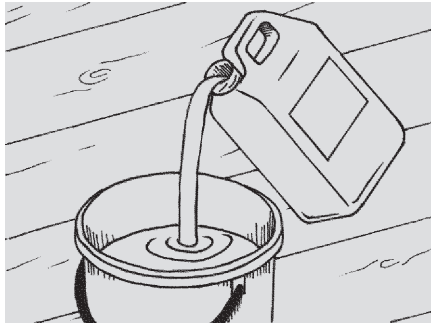


Figur 31: Hell opp

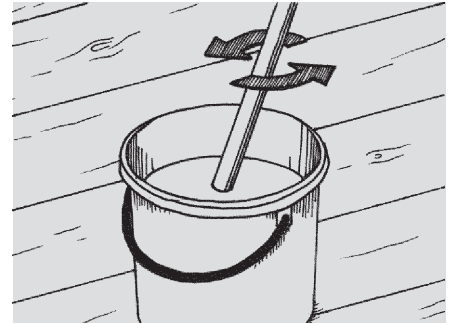

Figur 32: Rør om jevnlig

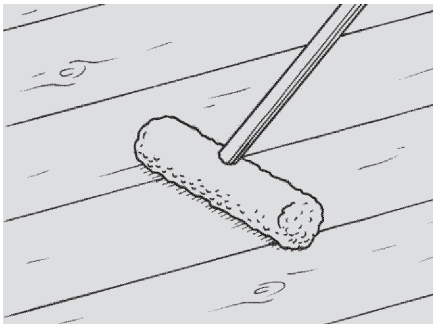

Figur 33: Påfør

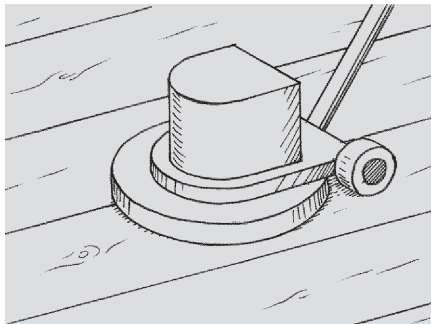


Figur 34: Slip lett

Påføring af Dinesen 2K Olje på Lut


1. Bryt gjennom begge lag i toppen av beholderen med en skrutrekker, slik at herderen og oljen blandes. Vent 1 minutt. Ta av lokket og rør grundig rundt.
2. Påfør et tynt lag olje. Bruk poleringsmaskin med hvit poleringsrondell. Masser oljen ned i gulvet i 15-30 minutter. Det må alltid arbeides vått-i-vått. Tilføy olje etter behov slik at overflaten mettes. Avslutt med en rød pute for å fjerne den siste fiberreisningen.
3. Deretter fjernes overskytende olje umiddelbart. Bruk poleringsmaskin med bomullskluter
 - ❗ Det er viktig at gulvet er mettet.
4. La gulvet tørke uforstyrret i minimum 24 timer. Oljen tørker optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom.

Gulvet kan tas forsiktig i bruk etter 24 timer, men oljen er fortsatt sårbar overfor merker. Gulvet må ikke dekkes fuktstett, belastes kraftig, utsettes for smuss eller vaskes, før maksimal hardhet er oppnådd etter 5-7 dager.


ADVARSEL: DINESEN 2K OLJE INNEHOLDER TØRRENDE OLJER. RISIKO FOR SELVANTENNELSE. BRUKTE KLUTER OG LIGNENDE MATERIA LER MÅ OPPBEVARES I VANN ELLER I LUFTTETTE METALLBEHOLDERE.

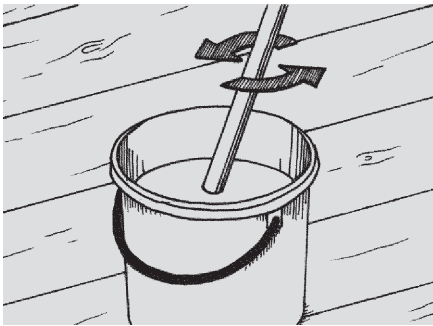


Figur 35: Rør om

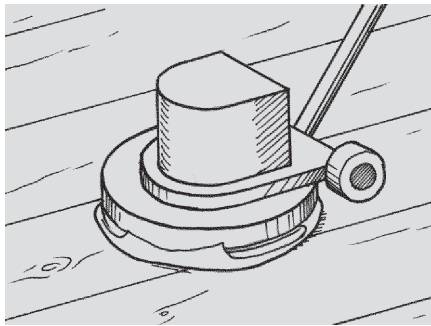

Figur 36: Poler (hvit polerrondell)

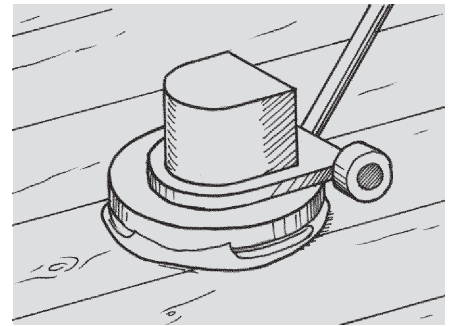

Figur 37: Poler (rød polerrondell)

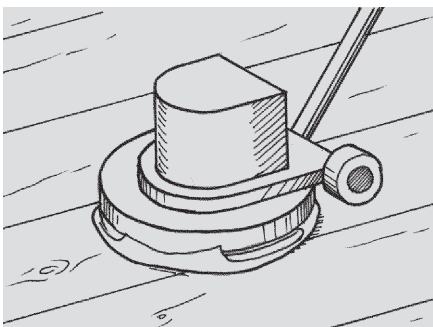

Figur 38: Overskytende olje fjernes
(bruk poleringmaskine med bomuldskluter)

4.3 Dinesen 2K Olje — Douglas, Furu, Eik, Ask

En behandling med Bona 2K Olje gir en sterk overflate. Gulvet må tilføres fukt før oljebehandlingen for å kunne mettes tilstrekkelig med olje og dermed oppnå optimal beskyttelse og fordeling av fargepigmenter. Denne prosessen forbedrer gulvets olje- og fargemetning, men forsinker tørketiden.

- ⓘ Oljen kan overlakkeres, men der kan ikke brukes lut under lakk.

Dinesen 2K olje	Veiledende tørketider
Nøytral / farget	24 timer
I alt	24-30 timer

Tabel 8

Forberedelse



Figur 39: Dinesen 2K Olje
Rekkeevne: 26-30 m²/liter

1. Gulvet tørkes over med en oppvridd klut eller mopp, slik at overflaten fuktes jevnt. Slik forberedes gulvets fibre, slik at oljen trenger bedre ned i treet.
2. La gulvet tørke før oljebehandlingen.
 - ❗ Det er svært viktig å forberede gulvet før behandlingen ved å tilføre fukt. Ellers vil gulvet ikke kunne mettes tilstrekkelig med olje.


Påføring

1. Bryt gjennom begge lag i toppen av beholderen med en skrutrekker, slik at herderen og oljen blandes. Vent 1 minutt. Ta av lokket og rør grundig rundt.
2. Påfør et tynt lag olje. Bruk poleringsmaskin med hvit poleringsrondell. Masser oljen ned i gulvet i 15-30 minutter. Det må alltid arbeides vått-i-vått. Tilføy olje etter behov slik at overflaten mettes. Avslutt med en rød pute for å fjerne den siste fiberreisningen.
3. Deretter fjernes overskytende olje umiddelbart. Bruk poleringsmaskin med bomullskluter.
 - ❗ Det er viktig at gulvet er mettet.
4. La gulvet tørke uforstyrret i minimum 24 timer. Oljen tørker optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom.


Gulvet kan tas forsiktig i bruk etter 24 timer, men oljen vil fortsatt være sårbar overfor merker.

Gulvet må ikke dekkes fuktstett, belastes kraftig, utsettes for smuss eller vaskes, før maksimal hardhet er oppnådd etter 5-7 dager.


ADVARSEL: DINESEN 2K OLJE INNEHOLDER TØRRENDE OLJER. RISIKO FOR SELVANTENNELSE. BRUKTE KLUTER OG LIGNENDE MATERIALER MÅ OPPBEVARES I VANN ELLER I LUFTTETTE METALLBEHOLDERE.

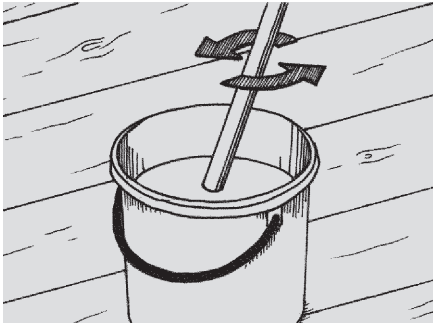


Figur 40: Rør om

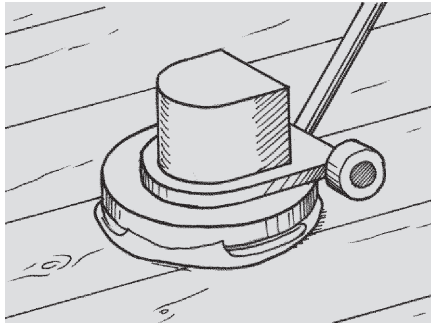

Figur 41: Poler (hvit poleringsrondell)

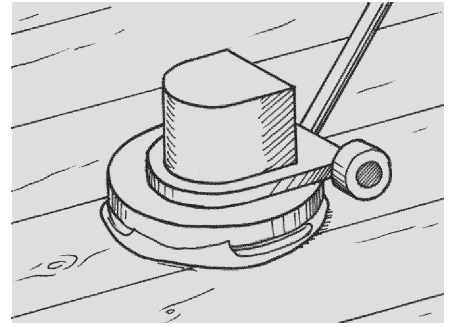

Figur 42: Poler (rød poleringsrondell)

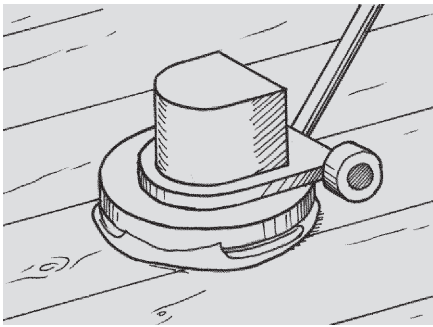

Figur 43: Overskytende olje fjernes
(bruk poleringmaskine med bomuldskluter)

4.4 Dinesen 2K Olje og Lakk — Eik, Ask

Behandlingen består av en innledende oljebehandling hvor det etterpå kan lakkres. Lakkering lukker overflaten helt og egner seg best til Dinesen planker i Eik og Ask.

Douglas og Furu kan også lakkres, men vær oppmerksom på at trykkmerker ikke reiser seg ved gulvvask og at gulv av nåletre generelt får flere trykkmerker enn gulv av løvtre.

Dinesen anbefaler Bona Traffic Natural lakk.

	Veiledende tørketider
Dinesen olje 2K	24 timer
Bona Traffic Natural	24 timer
I alt	48-60 timer

Tabel 9

Forberedelse




Figur 45: Bona Traffic Natural
Rekkeevne: 8-10t m²/liter

Som forberedelse til lakk behandles gulvet med Dinesen 2K Olje se avsnitt 4.3 for fremgangsmåte.


1. Rist beholderen og tilsett deretter 1 flaske tilhørende herder. Rist grundig i 1 minutt og sett i filteret.
2. Første lag lakk påføres jevnt med 16 mm lakkroll. Sørg alltid for å påføre vått i vått, slik at overganger unngås.
3. La overflaten tørke i 3-4 timer (ved 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom). Hvis nødvendig skal overflaten mellomslipes med slipenett eller sandpapir med kornstørrelse 150-180. Støvsug deretter gulvet.
4. Ytterligere 1-2 lag lakk påføres på samme måte hvis nødvendig. Vær oppmerksom på tørketider.
 - ❗ Overstiger tørketiden 24 timer, må gulvet mellomslipes før ytterligere lakk påføres.

Gulvet kan tas forsiktig i bruk etter 8 timer men lakken er fortsatt sårbar overfor merker.


Gulvet må ikke dekkes fuktett, belastes kraftig, utsettes for skitt eller vaskes, før maksimal hardhet er oppnådd etter 7 dager.

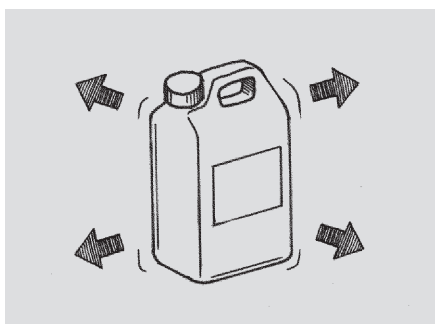


Figur 46: Rist dunken

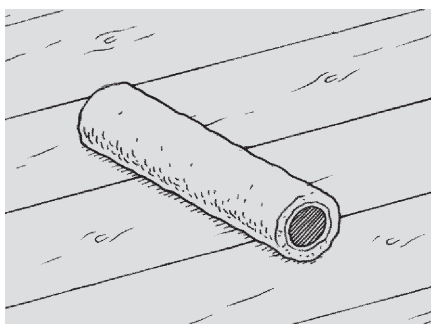

Figur 47: Påfør lakk med 16 mm lakkrolle

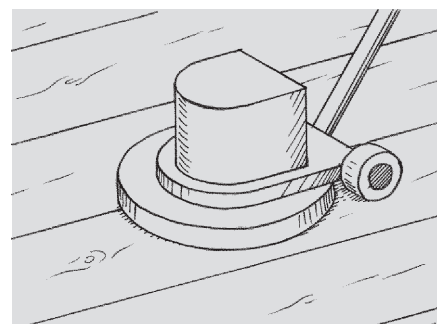

Figur 48: Mellomsliping
(bordeaux poleringsrondell)

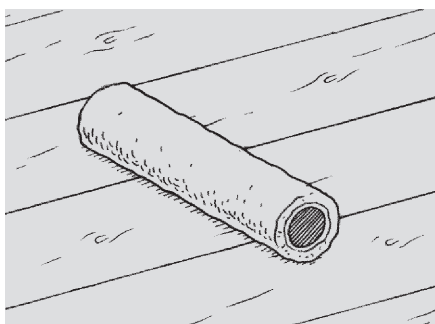

Figur 49: Påfør ytterligere lakk med korthåret mohairrull

Rengjøring

	Dinesen Hvit/Natur Såpe	Dinesen Cleaner
Dinesen Lut og Såpe	✓	
Dinesen 2K Olje		✓
Lakk		✓

Tabel 10

Pleiebehandling

	Hvit/Natur Såpe	2K Olje	Lakk
Dinesen Lut og Såpe	✓		
Dinesen 2K Olje		✓	
Lakk			✓

Tabel 11

5.1

Rengjøring og pleie av et såpebehandlet Dinesen gulv

Dinesen Gulvsåpe beskytter treet mot skitt og i et visst omfang mot inntrengende væsker. Så lenge såpehinnen er intakt, vil gulvet forbli vakkert og slitesterkt. Brytes hinnen vil slitasjen skje direkte på treet og skitt kan trenge ned i trets porer. Med tiden vil treet få et tørt og utpint utsende. Det er derfor viktig at såpehinnen bevares og fornyes løpende.

For å oppbygge en mer motstandsdyktig overflate anbefales det å vaske gulvet med Dinesen Gulvsåpe noen ganger før det tas i bruk.

Sørg for å beskytte gulvet mot trykkmerker og riper iht. beskrivelsen i punkt 2.4.3.

Gulvet skal støvsuges etter behov, slik at sand og annet skitt fjernes raskt. Dessuten skal gulvet alltid støvsuges før gulvvask. Anvend støvsugerhodets myke innstilling beregnet til harde gulv.

5.1.1 Rengjøring og pleiebehandling

Gulvet skal vaskes etter behov avhengig av rommets anvendelse. Dels skal gulvet vaskes rent, og dels skal såpehinnen fornyes. Det betyr at et gulv har behov for å bli vasket selv om det ikke er skittent.

Såpehinnen kan saktens ha blitt slitt bort på et ellers rent gulv, og dermed slites og utpines treet. Det skjer ikke med en intakt såpehinne.

I forbindelse med gulvvask er det en god idé å se gulvet grundig etter. Er det slitte eller utpinte steder, kan det være behov for å justere vedlikeholdet.

Såpebehandlede gulv må gjerne vaskes med rikelig såpevann som etterfølgende tørkes opp.




Figur 50: Dinesen Såpe, Hvit/Natur
Rekkeevne: ca. 16 m²/liter


1. Rist dunken kraftig. Det er viktig å få pigmentering og voks jevnt fordelt
2. Bland 0,5 liter Dinesen Gulvsåpe med 5 liter lunkent vann. 1:10
Såpemengden kan økes ved behov.
3. Vask gulvet i plankenes lengderetning.
4. Vask 3-5 m² av gangen og tørk opp vaskevannet etterpå. Vri opp moppen lett, og dra av i plankenes lengderetning. Det er viktig å etterlate en mindre mengde såpevann slik at såpehinnen bygges opp og forblir intakt.



Figur 51: Rist dunken

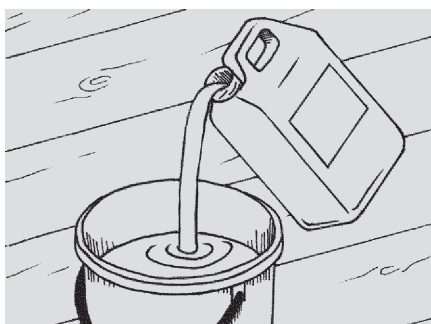

Figur 52: Hell opp

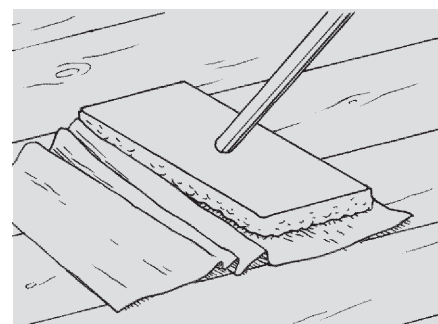

Figur 53: Vask

Er gulvet veldig skittent, skal det vaskes med fremfører montert med hvit svamp. Dypp den hvite svampen i såpevann, og vask i plankenes lengderetning. Vask et par ganger frem og tilbake, slik at plankene blir rene. Vask 3-5 m² av gangen, og tørk deretter opp med en hardt oppvridd gulvklut eller mopp. Ved kraftig gulvvask bør såpehinnen fornyes iht. ovenstående.

Vær forsiktig rundt bord- og stolbein, da de ellers med tiden vil bære preg av såpevask. Tepper under møbler brettes opp innen gulvvask og brettes ut igjen når gulvet er tørt. Man kan også med litt forsiktighet vaske pent inn til teppekanten.

Vær oppmerksom på at gulvets farge kan endres relativt mye, alt etter om man vasker det med Dinesen Gulvsåpe Hvit eller Dinesen Gulvsåpe Natur. Begge varianter gir samme gode beskyttelse og gjør gulvet lett å vaske rent.

Et velholdt gulv kan tåle en del. Søler man f.eks. fett, rødvin, saft eller saus handler det bare om å fjerne flekken med kjøkkenpapir eller en klut med en gang. Er flekken litt mer gjenstridig brukes den hvite svampen. La eventuelt såpevann ligge på flekken en halv time, og gjenta behandlingen med fremfører og hvit svamp. Trykk ikke hardere enn nødvendig, og tørk etter med gulvkluten.

5.2

Rengøring og pleje af et oliebehandlet Dinesen gulv

Dinesen Olie beskytter træet mod snavs og indtrængende væsker. Så længe oliehindene er intakte, vil gulvet forblive smukt og slidstærkt. Brydes hindene derimod, vil slitage ske direkte på træet. Snavs og væsker vil kunne trænge ned i træets porer, og træet vil med tiden få et tørt og udpint udseende. Det er derfor meget vigtigt, at oliehindene bevares.

5.2.1 Rengøring (Olie)




Figur 54: Dinesen Cleaner
Rekkeevne, ca. 250 m²/liter

Fremgangsmåde


1. Støvsug gulvet.
2. Rist dunken.
3. Bland 1 dl Dinesen Gulvsåpe med 10 liter håndvarmt vann.
4. Vask gulvet i plankenes lengderetning med så lite vann som mulig. Bruk en godt oppvridd klut eller mopp. Overdreven bruk av vann kan skade gulvet.
5. Gulvet må ikke etterlates vått.



Figur 55: Rist dunken

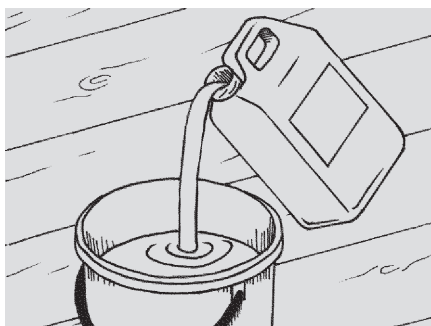

Figur 56: Hell opp

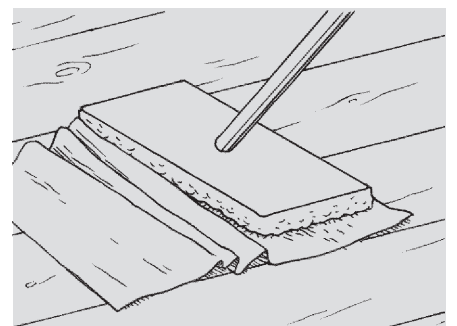

Figur 57: Vask

5.2.2 Pleiebehandling

Etter behov behandles gulvet med Dinesen Olje (samme olje som brukes til grunnbehandling) for å reetablere oljelaget og slik forsegle overflaten på nytt. Man kan eventuelt velge å kun behandle slitte områder.

Merk at oljeoverflaten ikke må være slitt helt igjennom. I så fall kontaktes Dinesen for ytterligere rådgivning.

5.2.3 Pleiebehandling Dinesen 2K Olje




Figur 55: Dinesen 2K Olje
Rekkeevne. ca. 20-30 m²/liter

Fremgangsmåte


1. Vask/rens gulvet grundig så overflateskitt og smuss fjernes. Det må ikke være voks eller såperester på gulvet.
2. Bryt gjennom begge lag i toppen av beholderen med en skrutrekker, slik at herderen og oljen blandes. Vent 1 minutt. Ta av lokket og rør grundig rundt.
3. Påfør et tynt lag olje. Bruk poleringsmaskin med hvit poleringsrondell. Masser oljen ned i gulvet i 15-30 minutter. Det må alltid arbeides vått-i-vått. Tilføy olje etter behov slik at overflaten mettes. Avslutt med en rød pute for å fjerne den siste fiberreisningen.
4. Deretter fjernes overskytende olje umiddelbart. Bruk maskin med bomullskluter.
5. La gulvet tørke uforstyrret i minimum 12 timer. (Dinesen anbefaler 24 timer)

ⓘ Oljen tørker optimalt ved 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom.


ADVARSEL: DINESEN 2K OLJE INNEHOLDER TØRRENDE OLJER. RISIKO FOR SELVANTENNELSE. BRUKTE KLUTER OG LIGNENDE MATERIALER MÅ OPPBEVARES I VANN ELLER I LUFTTETTE METALLBEHOLDERE.

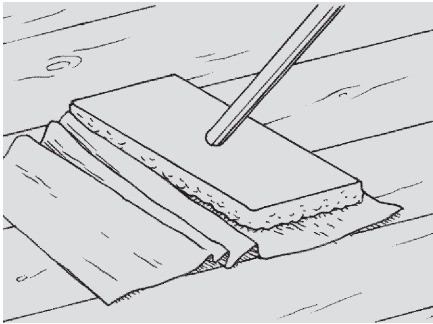


Figur 56: Vask

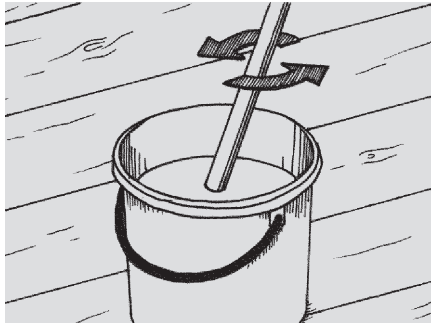

Figur 57: Rør om

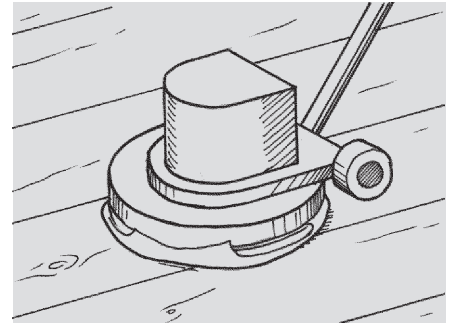

Figur 58: Poler (bomuldsklut)

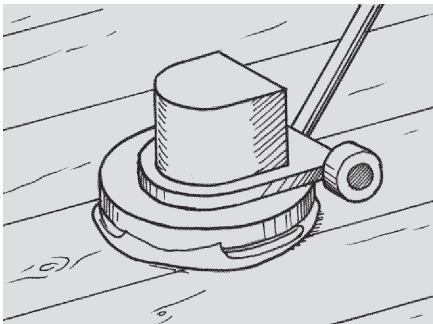

Figur 59: Overskytende olje fjernes
(bruk poleringmaskine med bomuldskluter)

5.3 Rengjøring og pleie av et lakkert Dinesen gulv

Lakkeringen lukker overflaten helt og gjør at gulvet er lett å rengjøre. Til gjengjeld er gjenlakkering nødvendig hvis det er stort slit på gulvet. Kommer det riper i lakken kan skitt trenge ned i plankene og forårsake skade. Det er derfor viktig å gjenlakkere gulvet før lakken slites igjennom.

Gulvet må støvsuges etter behov, slik at sand og annet skitt fjernes raskt og ikke riper gulvet. Dessuten skal gulvet alltid støvsuges før gulvvask. Bruk støvsugerhodets myke innstilling beregnet til harde gulv..


5.3.1 Rengjøring

Gulvet må vaskes etter behov avhengig av rommets anvendelse. I forbindelse med gulvvask er det en god idé å se gulvet grundig etter. Er det slitte eller utpinte steder, kan det være behov for å justere vedlikeholdet.




Figur 60: Dinesen Cleaner
Rekkeevne, ca. 250 m²/liter


1. Støvsug gulvet.
2. Rist dunken.
3. Bland 1 dl Dinesen Cleaner med 10 liter håndvarmt vann .
4. Vask gulvet i plankenes lengderetning med en godt oppvridd klut eller mopp. Overdreven bruk av vann kan skade gulvet.
5. Gulvet må ikke etterlates vått.

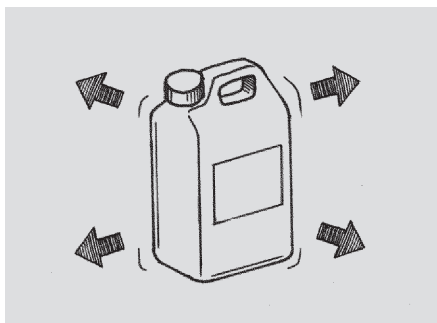

Figur 61: Rist dunken

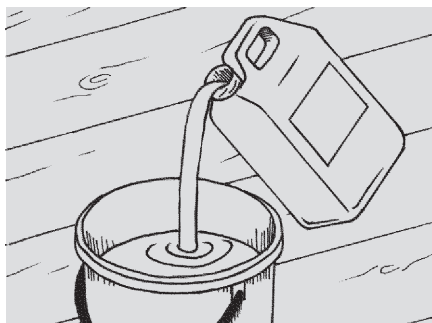

Figur 62: Hell opp

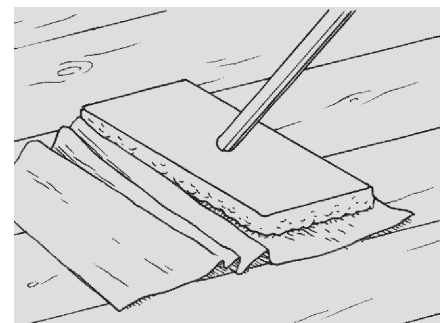

Figur 63: Vask

5.3.2 Gjenlakkering


Fremgangsmåte




Figur 64: Bona Traffic Natural
Rekkeevne: 8-10 m²/liter, ved 2 lag.

1. Vask/rens gulvet grundig så overflateskitt og smuss fjernes. Det må ikke være voks eller såperester på gulvet.
2. Slip overflaten lett. Bruk poleringsmaskin med bordeaux pute. Slipestøv fjernes ved støvsuging og gulvet tørkes over med en godt oppvridd klut og rent vann. Gulvet må tørke helt.
3. Rist beholderen og tilsett deretter 1 flaske tilhørende herder. Rist grundig i 1 minutt og sett i filteret.
4. Første lag lakk påføres jevnt med 16 mm lakkrull. Sørg alltid for å påføre vått i vått, slik at overganger unngås.


5. La overflaten tørke i 3-4 timer (ved 20 °C og 45 % RF i et ventilert rom). Hvis nødvendig skal overflaten mellomslipes med slipenett eller sandpapir med kornstørrelse 150-180. Støvsug deretter gulvet.
6. Ytterligere 1-2 lag lakk påføres på samme måte hvis nødvendig. Vær oppmerksom på tørketider.
 - ❗ Overstiger tørketiden 24 timer, må gulvet mellomslipes før ytterligere lakk påføres.

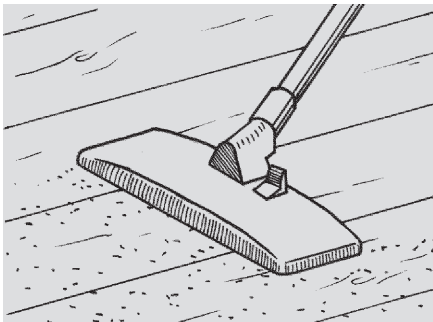

Figur 65: Støvsug

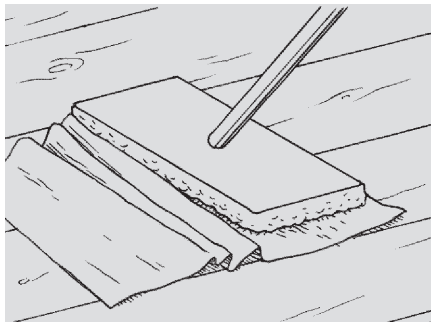

Figur 66: Vask

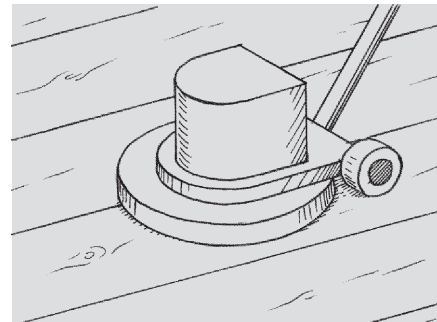

Figur 67: Slip gulvet

5.4 Bruk av gulvaskemaskin

Gulvaskemaskiner kan brukes på ferdigbehandlede Dinesen gulv.

Gulvaskemaskiner er mest velegnede til oljede og lakkerte gulv. Et såpebehandlet gulv krever at det tas særlige forholdsregler.

Gulvaskemaskinen skal både kunne vaske og tørke (opsugning), samt ha roterende vaskehode (disk) som f.eks. type 451 eller 755 fra Nilfisk Advance eller Genie fra FIMAP. På vaskehodet anvendes myk børste til tregulv og en såpeblanding av 0,5 liter Dinesen Gulvsåpe og 5 liter lunkent vann 1:10. Gulvet skal vaskes i plankenes lengderetning.

Vi råder til at et såpebehandlet gulv vaskes manuelt. Hvis det vaskes med gulvaskemaskin, må rengjøringen alltid kombineres med fuktmopping for å sikre tilstrekkelig rengjøring og reetablering av såpehinnen.

Det rene gulvet fuktmoppes etter behov (f.eks. etter hver 3. gulvask) med mopp eller gulvklut oppvridd i en såpeblanding av 0,5-1 liter Dinesen Gulvsåpe og 5 liter lunkent vann 1:10/1:5.

Det fuktmoppes i plankenes lengderetning. Den ferdige, fuktmoppede gulvoverflaten skal etterlates fuktig, men ikke våt. Merk at hvis såpehinnen ikke reetableres, vil gulvet bli utpint og slitasjen økes.

Grunnlaget for en suksessfull overflatebehandling er en god sliping. Feil og mangler i sliping tas med videre i de etterfølgende behandlingene og vil også prege det endelige resultatet.

Det anbefales på det kraftigste at det først utføres en overflatebehandling på en prøveflate, eller som minimum en prøve på et stykke avskåret tre. Som nevnt ovenfor har sliping stor betydning for den endelige fargenyansen, og det er viktig å få avstemt farge mv., før gulvet behandles i sin helhet.

Lutbehandling

Lut

Bruker man feil lut kan man risikere misfarging av gulvet. Avhengig av luttypen og dens aggressivitet vil det kunne gi et grønnlig eller rødlig utseende.

Oljebehandling

Forvanning

Det er veldig viktig at det forvannes ved oljebehandling av eiketre, slik at treet er fuktet ensartet før behandlingen. Hvis det forvannes ujevnt, eller gulvet slett ikke forvannes, kan det ikke oppnås en optimal metning. En god forvanning er særlig viktig når det brukes en farget olje, slik at pigmenteringen kan fordeles ordentlig. Ellers risikerer man at fargen ikke blir som forventet eller varierer mye.

Utilstrekkelig oljemengde på eiketre

Hvis eiketre ikke blir tilstrekkelig mettet med olje, er det risiko for garvesyreuttrekk som fremstår som mørke flekker på gulvet. Hvis treet ikke er tilstrekkelig mettet med olje, kan det også oppstå hvite eller lyse flekker på overflaten. Disse flekkene fremkommer typisk hvis man søler vann i små mengder på gulvet.

Uensartet oljelag

Fremstår som oljepøler og ses typisk når overskytende olje ikke er fjernet i forbindelse med behandlingen.

Lakk

Ved lakkering er det særlig viktig at gulvet er tilstrekkelig mettet med olje, da det ellers er risiko for lakkbindinger. På eiketre vil det også kunne oppstå garvesyreuttrekk.

Diverse

Tape

Enhver bruk av tape direkte på så vel ubehandlede som behandlede gulv frarådes.

Blikkbokser

Overflatebehandlinger i metallbøtter/-bokser må omrøres. Risting er ikke tilstrekkelig

1. Er det nødvendig å slipe gulvplankene før behandling?

Svar: Ja. En korrekt utført sliping etter at gulvet er blitt lagt, og før behandlingen igangsettes, er nødvendig for å utligne små høydeforskjeller mellom plankene og sikre en ensartet overflate.

2. Er det nødvendig at gulvene slipes og behandles umiddelbart etter legging?

Svar: Nei. Men venter man med dette, anbefaler vi å avdekke gulvet med en diffusionsåpen grå gulvpapp (400 g/m²). Vær oppmerksom på at delvis avdekning av det ubehandlede gulvet kan medføre fargeforskjeller som et resultat av solens innvirkning på treet.

3. Kan man selv slipe og grunnbehandle et gulv?

Svar: I prinsippet ja. Men vi vil på det kraftigste anbefale å få en anerkjent og erfaren gulvsliper til å utføre arbeidet. Korrekt utført sliping og grunnbehandling har stor betydning for gulvets fremtoning og sikrer en ensartet overflate som er lett å vedlikeholde etterfølgende.

4. Hvilken behandling er best egnet til et Dinesen gulv?

Svar: Hvilken overflatebehandling som er mest optimal, avhenger av tresorten og ikke minst av gulvets bruk og innstillingen til rengjøring og pleie. Se gjerne avsnitt 1, eller kontakt vår tekniske avdeling for en grundigere gjennomgang og vurdering av ditt spesifikke prosjekt.

5. Hvorfor er det viktig at man utelukkende benytter Dinesen Gulvsåpe Hvit eller Dinesen Gulvsåpe Natur på et såpebehandlet Dinesen gulv?

Svar: Dinesen Gulvsåpe Hvit og Dinesen Gulvsåpe Natur sikrer en motstandsdyktig overflate. Såpen er spesielt utviklet til Dinesen planker og danner en beskyttende såpehinne. Fargen på gulvet kan lett justeres ved å veksle mellom de to variantene.

6. Hvordan unngås skader på gulvet?

Svar: Skader unngås ved å følge anbefalingene om pleie og rengjøring. Hold øye med gulvet, og reager i tide. På den måten kan man via den normale pleien og vedlikeholdet sikre et flott gulv og unngå problemer som krever en større utbedring.

7. Kan man skifte behandlingstype på et allerede behandlet gulv?

Svar: Ja. Vær dog oppmerksom på at en sliping og gjenbehandling er nødvendig. Det er derfor en fordel å velge den riktige overflatebehandlingen første gang.

8 Generelt

8.1 Dinesen veiledninger

Før legging
Legging
Helliming
Etter legging
Pattern

Se også våre utførlige instruksjonsvideoer om sliping, grunnbehandling, vask og pleie på dinesen.com. Instruksjonsvideoene fungerer utelukkende som supplement til våre veiledninger.

8.2 Litteratur

Træinformation: "Træ 63" og "Træ 64" (traeinfo.dk)

Dinesen veiledninger tar utgangspunkt i dansk regelsett. Det tas forbehold for nasjonale regler. Vi presiserer at vi alene kan gi råd om vårt eget produkt, slik at rådgivning utover dette er utenfor vår ytelse. Andre bygningsdeler og produkter krever en slik kunnskap og innsikt at det må søkes rådgivning hos en fagmann. Dinesen kan således ikke gi råd om bl.a. plassering av isolering og fuktsperrer. Da vi ikke har kontroll over den faktiske kvaliteten av håndverksarbeidet, de anvendte materialer og forholdene på stedet, utgjør denne skriftlige veiledningen ikke noen form for garanti. De viste skisser er utelukkende veiledende.

Vi tar forbehold for trykkfeil.

Dinesen
Klovtoftvej 2, Jels
6630 Rødding
Danmark

+45 7455 2140
info@dinesen.com
dinesen.com